




2015002644Z



检测
CNAS L0153

No.: SQ1507521



(2015)国认监认字(298)号


检验报告

Test Report

样品名称: Sample Description	实木复合地板
型号规格: Type /Model	910×125×15 (mm)
样品等级: Sample Grade	合格品
商标: Trademark	Oldtone
委托单位: Applicant	中山市澳创新防火木业有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture (Guangdong)

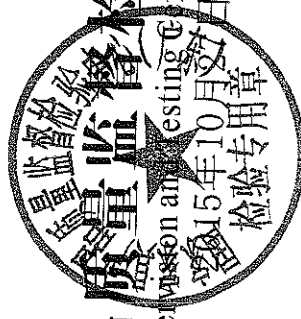

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

No.: SQ1507521

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture(Guangdong)


检验报告 (Test Report)

共 8 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	实木复合地板		生产日期 Manufactured Date	---
规格、型号 Model、Type	910×125×15 (mm)	样品等级 Sample Grade	生产批号 Serial No.	---
商标 Trademark	Oldtonew		样品单号 Voucher No.	0038966
受检单位 Inspected Entity	---		检验类别 Test Type	委托检验
委托单位 Applicant	中山市澳创新防火木业有限公司		样品数量 Sample Quantity	13块
生产单位 Manufacturer	中山市富门木制品有限公司 (由委托方提供)		抽样基数 Sampling Base	---
抽样地点 Sampling Place	---		送样日期 Sampling Date	2015年09月30日
抽样单位 Sampling Entity	---		验讫日期 Tested Date	2015年10月27日
样品特征和状态 Sample Character and State	完好			
检验依据 Ref. Documents for the Test	GB/T 18103-2013 《实木复合地板》 GB 18580-2001 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》			

检验结论 (Test Conclusion) :

本次委托检验共检11项, 所检项目全部符合标准的要求。

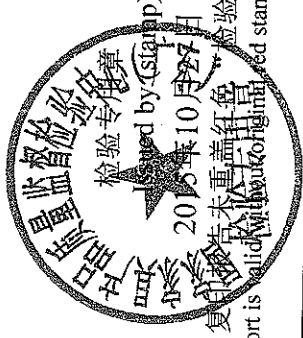

No copy of this report is valid without the original red stamp of testing body

备注 Remarks	---	
---------------	-----	--

批准: 何英 审核: 杨瑞峰 主检: 刘学
Approved by Checked by Tested by

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture(Guangdong)

检验报告

(Test Report)

第 2 页 共 8 页

序 号	检 测 项 目		标 准 要 求		单 位	检 测 结 果	判 定
1	死 节	最大单个 长径/mm	优等品	正面：不允许；背面：50，应修补	----	----	合格
			一等品	正面：2（应修补，且任意两个死节之间距离不小于50mm）；背面：50，应修补		----	
			合格品	正面：（面板厚度小于2）4，（面板厚度不小于2）10；（应修补，且任意两个死节之间距离不小于50mm）；背面：50，应修补		符合	
	孔洞 (含蛀 孔)	最大单个 长径/mm	优等品	正面：不允许；背面：25，应修补	----	----	合格
			一等品	正面：不允许；背面：25，应修补		----	
			合格品	正面：2，应修补；背面：25，应修补		符合	
	浅 色 夹 皮	最大单个 长度/mm	优等品	正面：不允许；背面：不限	----	----	合格
			一等品	正面：20；背面：不限		----	
			合格品	正面：30；背面：不限		符合	
	深 色 夹 皮	最大单个 宽度/mm	优等品	正面：不允许；背面：不限	----	----	合格
			一等品	正面：2；背面：不限		----	
			合格品	正面：4；背面：不限		符合	
	树 脂 夹 皮	最大单个 长度/mm	优等品	正面：不允许；背面：不限	----	----	合格
			一等品	正面：不允许；背面：不限		----	
			合格品	正面：15；背面：不限		符合	
	树 脂 囊 和 树 脂 (胶)道	最大单个 宽度/mm	优等品	正面：不允许；背面：不限	----	----	合格
			一等品	正面：不允许；背面：不限		----	
			合格品	正面：2；背面：不限		符合	
外 观 质 量 要 求	树 脂 囊 和 树 脂 (胶)道	最大单个 长度/mm	优等品	正面：不允许；背面：不限	----	----	合格
			一等品	正面：不允许；背面：不限		----	
			合格品	正面：5，且最大单个宽度小于1；背面：不限		符合	

No.: SQ1507521

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)
 China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture(Guangdong)

检验报告 (Test Report)

序号	共 8 页 第 3 页				
检测项目	标准要求		单位	检测结果	判定
	优等品	一等品			
腐朽	优等品	一等品	----	----	合格
	一等品	合格品		符合	
	合格品				
霉菌变色 不超过板面积的百分比/%	优等品	正反面：不允许；背面：允许有初腐	----	----	合格
	一等品	正反面：不允许；背面：不限		符合	
	合格品	正反面：5，板面色泽要协调；背面：不限			
裂缝	优等品	正反面：不允许；背面：不限	----	----	合格
	一等品			符合	
	合格品				
拼接 最大单个宽度/mm	优等品	正面：0.1	----	----	合格
	一等品	正面：0.2		符合	
	合格品	正面：0.5			
离缝 最大单个长度不超过相应边长的百分比/%	优等品	正面：5	----	----	合格
	一等品	正面：10		符合	
	合格品	正面：20			
面板叠层	优等品	正反面：不允许	----	----	合格
	一等品			符合	
	合格品				
鼓泡、分层	优等品	正反面：不允许；背面：不允许	----	----	合格
	一等品			符合	
	合格品				

外观质量要求

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

No.: SQ1507521

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture(Guangdong)

检验报告 (Test Report)

序号	检测项目	标准要求		单位	检测结果	判定
1	凹陷、压痕、鼓包	优等品	正面：不允许；背面：不限	----	----	合格
		一等品	正面：不明显；背面：不限		----	
		合格品	正面：不明显；背面：不限		符合	
	补条、补片	优等品	正面：不允许；背面：不限	----	----	合格
		一等品			----	
		合格品			符合	
	毛刺沟痕	优等品	正面：不允许；背面：不限	----	----	合格
		一等品			----	
		合格品			符合	
	不超过板面积的百分比/%	优等品	正面：不允许；背面：不限	----	----	合格
		一等品	正面：不允许；背面：不限		----	
		合格品	正面：1；背面：不限		符合	
	不超过板面积的百分比/%	优等品	正面：不允许；背面：10	----	----	合格
		一等品			----	
		合格品			符合	
	波纹	优等品	正面：不允许；	----	----	合格
		一等品	正面：不允许；		----	
		合格品	正面：不明显；		符合	
	刀痕、划痕	优等品	正面：不允许；背面：不限	----	----	合格
		一等品			----	
		合格品			符合	

外观质量要求

No.: SQ1507521

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture(Guangdong)

检验报告

(Test Report)

序 号	共 8 页 第 5 页				
检测项目	标准 要求		单位	检 测 结 果	判 定
	优等品	一等品			
边、角缺损			----	---	合格

				符合	
不超过 榫舌 板长的 缺损 百分比 /%	优等品	正面：不允许；	----	---	合格
	一等品	正面：15；		---	
	合格品	正面：15；		符合	
漆膜 鼓泡 最大单 个直径 不大于 0.5mm	优等品	正面：不允许	----	---	合格
	一等品	正面：每块板不超过3个		---	
	合格品	正面：每块板不超过3个		符合	
针孔 最大单 个直径 不大于 0.5mm	优等品	正面：不允许	----	---	合格
	一等品	正面：每块板不超过3个		---	
	合格品	正面：每块板不超过3个		符合	
皱皮 不超过 板面积 的百分 比/%	优等品	正面：不允许	----	---	合格
	一等品	正面：不允许		---	
	合格品	正面：5		符合	
粒 子	优等品	正面：不允许	----	---	合格
	一等品	正面：不允许		---	
	合格品	正面：不明显		符合	
漏 漆	优等品	正面：不允许	----	---	合格
	一等品	正面：不允许		---	
	合格品	正面：不允许		符合	

外观质量要求

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

No.: SQ1507521

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture(Guangdong)

检验报告 (Test Report)

序号	检测项目	标准要求	单位	检测结果	判定
2	尺寸偏差	公称厚度与平均厚度之差绝对值 ≤ 0.5	mm	0.32	合格
		厚度最大值与最小值之差 ≤ 0.5		0.14	
		公称长度 $l_n \leq 1500$ 时, l_n 与每个测量值之差绝对值 ≤ 1	mm	0	合格
		公称长度 $l_n > 1500$ 时, l_n 与每个测量值之差绝对值 ≤ 2		----	
		公称宽度与平均宽度之差绝对值 ≤ 0.2	mm	0.07	合格
		宽度最大值与最小值之差 ≤ 0.3		0.13	
	直角度	$q_{max} \leq 0.2$	mm	0.10	合格
	边缘直度	≤ 0.3	mm/m	0.11	合格
	翘曲度	宽度方向翘曲度 ≤ 0.20	%	0.05	合格
		长度方向翘曲度 ≤ 1.00		0.06	
	拼装离缝	平均值 ≤ 0.15	mm	0.08	合格
		最大值 ≤ 0.20		0.10	
3	拼装高度差	平均值 ≤ 0.10	mm	0.05	合格
		最大值 ≤ 0.15		0.07	
	浸渍剥离	合格试件数 ≥ 5 每一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的1/3即25mm (3mm以下不计)	个	6	合格
		算术平均值: ≥ 30			
	静曲强度	最小值: ≥ 24	Mpa	53.7	合格
				48.6	
	弹性模量	≥ 4000	MPa	6270	合格
	含水率	5~14	%	9.7	合格
	漆膜附着力	割痕及割痕交叉处允许有少量断续剥落	----	符合	合格
	表面耐磨	≤ 0.15 , 且漆膜未磨透	g/100r	0.035, 漆膜未磨透	合格
	漆膜硬度	$\geq 2H$	----	4H	合格
10	表面耐污染	无污染痕迹	----	符合	合格
11	甲醛释放量	≤ 1.5	mg/L	0.1	合格

注: 检验结果及单项判定栏中的“-----”代表“不适用”。

No.: SQ1507521


国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture(Guangdong)

检验报告 (Test Report)

共 8 页 第 7 页

样品图片:

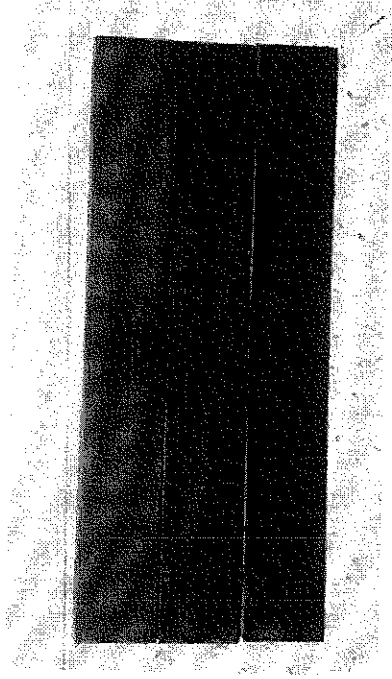

国家家具产品质量监督检验中心 (广东)

No.: SQ1507521

China National Quality Supervision and Testing Center for Furniture(Guangdong)

检验报告 (Test Report)

委托方地址		中山市东区起湾道富湾新村第五幢	试验地址 (如与本实验室地址不同)	-----
已检样品描述		-----	意见与解释	-----
抽样程序的说明		-----		
采用非标准方法的描述		-----		
偏离补充例外情况		-----		
检验结果不确定度说明		-----		
测试环境及状态		-----		
分包项目及分包方		-----		
备注		-----		
